

Qualità materiale	32CrMoV12-28	Stato di fornitura:	<i>Scheda Dati</i>
Norma di riferimento	EN ISO 4957: 2002	Ricotto HB max 229	Lucefin Group
Numero	1.2365		<i>rev. 2018</i>

Composizione chimica

C%	Si%	Mn%	P% max	S% max	Cr%	Mo%	V%
0,28-0,35	0,10-0,40	0,15-0,45	0,030	0,020	2,70-3,20	2,50-3,00	0,40-0,70
± 0.02	± 0.03	± 0.04	+ 0.005	+ 0.005	± 0.10	± 0.10	± 0.04

Scostamenti ammessi per analisi di **prodotto**

Temperature in °C

Deformazione a caldo	Tempra +Q	Rinvenimento vedere tabella +T	Ricottura di distensione +SR	La ricottura di distensione va eseguita dopo lavorazione meccanica e prima della tempra			
1050-900	I° preriscaldamento 400 sosta II° preriscaldamento 800 sosta poi 1030-1050 olio, polimero (HRC ~ 52)	immediato dopo tempra minimo 2 cicli	600-650 raffreddamento in forno fino a 350 poi aria				
Ricottura di lavorabilità +A	Ricottura +TH	Distensione ¹⁾ +SR	Preriscaldamento per saldatura	Distensione dopo saldatura			
780-800 raffr. in forno max 25 °C/h fino a 600 poi aria (HB max 229)	845-900 raffreddamento controllato 22 °C/h (HB 192-229)	50 sotto quella di rinvenimento	350-380	¹⁾			
			Ac1	Ac3	Ms	Mf	
			800	900	320	100	

Proprietà meccaniche e fisiche

Tabella di rinvenimento valori a temperatura ambiente dopo tempra a 1040 °C in olio

HB	518	525	496	489	489	496	504	504	496	482	432	432	371
HRC	52.5	52	51	50.5	50.5	51	51.5	51.5	51	50	49	46	40
R N/mm²	-	1880	1820	1790	1790	1820	1850	1850	1820	1760	1700	1520	1250
Rinvenimento °C	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650

Espansione termica	10 ⁻⁶ • K ⁻¹	▶	12.0	12.5	12.7	13.0	13.2	13.4		13.7		
Modulo elastico long.	GPa		215					176	165			
Modulo elastico tang.	GPa		82					68	63			
R materiale bonificato	N/mm ²		1600					1350	1150	900	700	
Rp 0.2	N/mm ²							1100	950	700	580	
R materiale bonificato	N/mm ²		1200					1050	900	650	520	
Rp 0.2	N/mm ²							850	730	480	360	
R materiale bonificato	N/mm ²		900	830	790	720	700	600	420			300
Rp 0.2	N/mm ²			630	630	610	580	550	400			280
Calore specifico	J/(Kg•K)		460					550	590			
Conducibilità termica	W/(m•K)		30.0					30.1	29.7			
Massa volumica	Kg/dm ³		7.88					7.69	7.65			
Resistività elettrica	Ohm•mm ² /m		0.37					0.78	0.89			
Conduttività elettrica	Siemens•m/mm ²		2.70					1.28	1.12			
°C			20	100	200	300	400	500	600	650	700	

Il simbolo ▶ indica fra 20 °C e 100 °C, 20 °C e 200 °C

EUROPA	GERMANIA	CINA	GIAPPONE	INDIA	R. COREA	RUSSIA	USA
EN	DIN	GB	JIS	IS	KS	GOST	AISI/SAE
32CrMoV12-28	X32 CrMoV3 3		SKD 7		STD 7	3Ch3MF	H10

H10 ASM High-temperature property data - Proprietà tipiche alle alte temperature;
materiale temprato a 1010 °C in aria e doppiamente rinvenuto a 606 °C


Temperatura di prova °C	Rottura N/mm ²	Snervamento N/mm ²	Allungamento %	Contrazione %
21	1679	1451	11,4	35
427	1348	1214	14,0	58
482	1258	1145	16,6	63
538	1134	1048	17,4	63
593	941	810	21,3	69
649	596	527	22,1	79

Proprietà meccaniche dopo esposizione ad alte temperatura

Tempra in aria °C	n° 2 rinvenimenti °C	Temperature di esposizione °C	Tempo di esposizione h.			
			4	10	50	100
			<i>durezza HRC</i>			
			49	48	48	47
			49	48	45	43
1010	606	538	48.5	46	40	38
		565	45.5	41.5	34.5	33.5
		593	37	35	30	28.5
		649				

Effetto della durezza sulla tenacità. Materiale temprato a 1038 °C in aria e rinvenuto a HRC 1)

Durezza HRC 1)	Kv +27 °C J	Kv +149 °C J	Kv +260 °C J	Kv +427 °C J
40	11	18	22	27
45	9	12	15	23
50	8	11	14	20
55	8	11	14	20

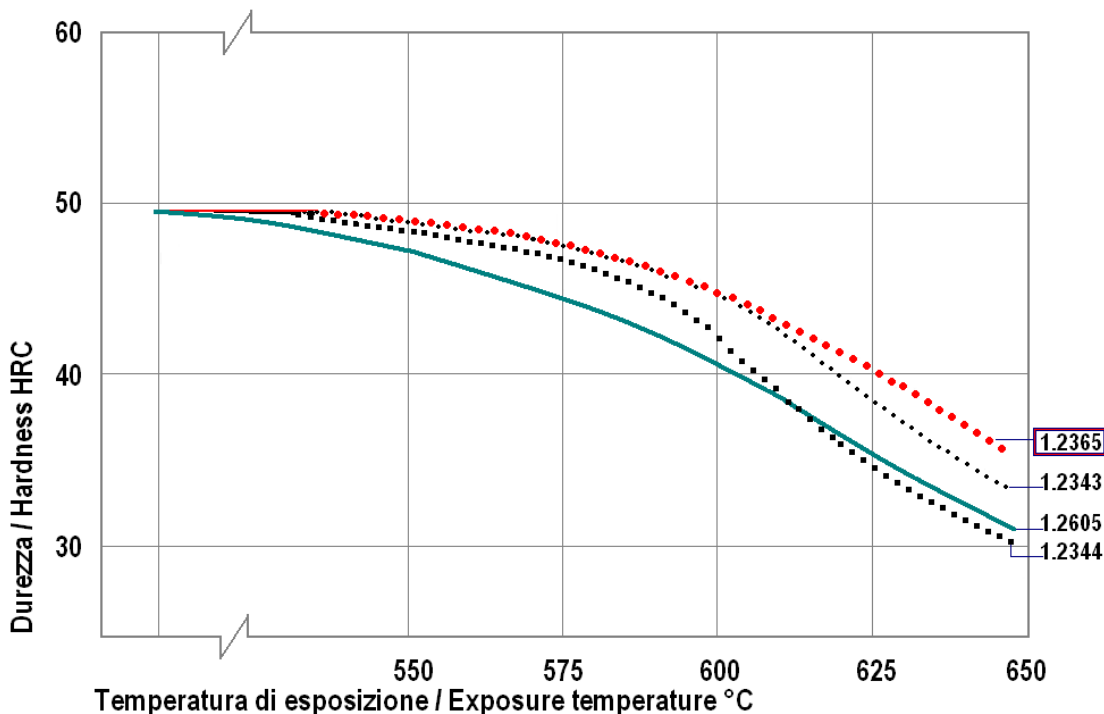


Effetto del tempo di esposizione di 10 ore sulla durezza di partenza 49 HRC

Acciaio da utensili per impieghi ad alte temperature

- acciaio legato al cromo-molibdeno-vanadio
- elevata resistenza agli shock termici e alla cricatura a caldo, buone caratteristiche meccaniche e tenacità a caldo
- buona resistenza al rinvenimento, ottima lavorabilità
- qualora sia necessario è possibile intervenire sullo stampo con tecniche di saldatura tipo TIG o MMA
- nitrurabile allo stato di finitura
- applicazioni: *stampi per pressocolata alluminio, stampi per bassa pressione, conchiglie per fusione in gravità, contenitori per presse presso colata, matrici estrusione alluminio, tacchi pressatori per presse estrusione, camicie per presse estrusione, stampi ad iniezione*

H10 Proprietà meccaniche a temperature elevate R 900 N/mm²

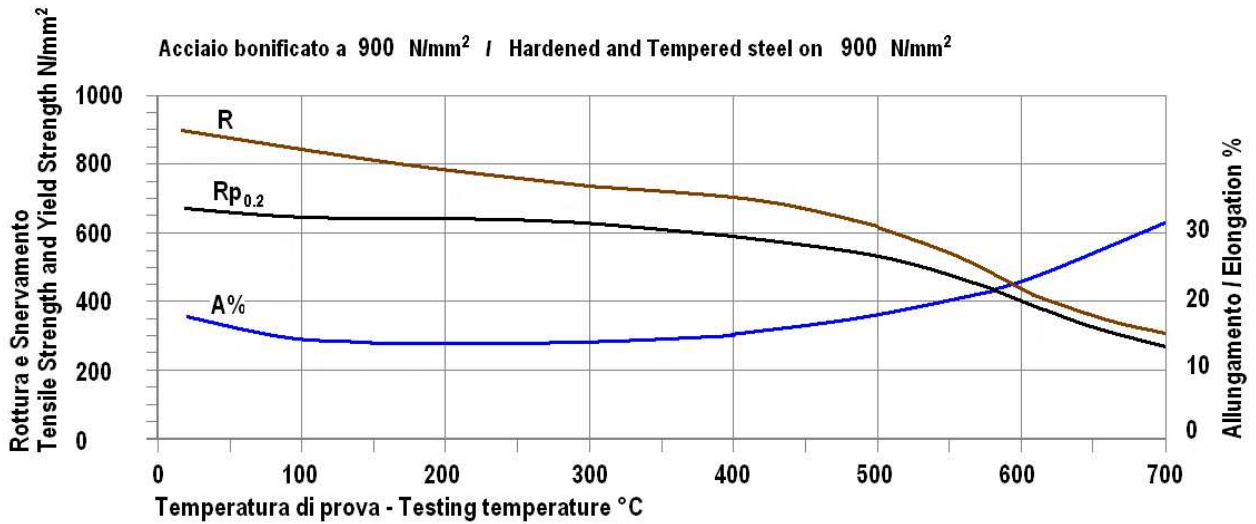

H10 Proprietà meccaniche a temperature elevate R 1650 N/mm²

